Gesellschaft

für

Chemische Industrie

BASEL

(Schweiz)



Gesellschaft für Chemische Industrie in BASEL.

12,5 Gr. Auramin G	75 Gr. Patent Phosphin G G
200 Gr. Auramin G	200 Gr. Patent Phosphin G G
12,5 Gr. Auramin II	75 Gr. Patent Phosphin M
200 Gr. Auramin II	200 Gr. Patent Phosphin M
50 Gr. Auramin O	75 Gr. Patent Phosphin G
150 Gr. Auramin O	200 Gr. Patent Phosphin G
75 Gr. Brillant Phosphin 5 G	75 Gr. Patent Phosphin R
200 Gr. Brillant Phosphin 5 G	200 Gr. Patent Phosphin R
75 Gr. Brillant Phosphin 3 G	75 Gr. Chrysoïdin G
200 Gr. Brillant Phosphin 3 G	200 Gr. Chrysoïdin G
75 Gr. Brillant Phosphin G	75 Gr. Chrysoïdin R
200 Gr. Brillant Phosphin G	200 Gr. Chrysoïdin R

Obige Mengen verstehen sich für 10 Ko. Baumwollgarn.

Gesellschaft für Chemische Industrie in BASEL.

200 Gr. Rhodamin B	100 Gr. Brillant Firnblau
200 Gr. Rhodamin G	200 Gr. Brillant Firnblau
50 Gr. Safranin G 000	75 Gr. Neusolidgrün 3B
100 Gr. Safranin G 000	150 Gr. Neusolidgrün 3B
300 Gr. Ponceau G	25 Gr. Aethylviolet
300 Gr. Cardinalroth G	100 Gr. Aethylviolet
100 Gr. Bismarckbraun G	50 Gr. Violet 5 B I
200 Gr. Bismarckbraun G	100 Gr. Violet 5 B I
100 Gr. Bismarckbraun R	50 Gr. Violet 4 B
200 Gr. Bismarckbraun R	100 Gr. Violet 4 B
190 Gr. Bismarckbraun R 10 Gr. Solidgrün I	50 Gr. Violet 3 B
180 Gr. Bismarckbraun R 20 Gr. Solidgrün 1	100 Gr. Violet 3 B

Obige Mengen verstehen sich für 10 Ko. Baumwollgarn.

Gesellschaft für Chemische Industrie in BASEL.

200 Gr. Rhodamin 5 G	45 Gr. Auramin II 5 Gr. Solidgrün O
200 Gr. Rhodamin 6 G	135 Gr. Auramin II 15 Gr. Solidgrün O
100 Gr. Rhodamin B extra	45 Gr. Auramin G 5 Gr. Solidgrün O
100 Gr. Rhodamin G extra	135 Gr. Auramin G 15 Gr. Solidgrün O
50 Gr. Rhodamin S extra	50 Gr. Brillant Victoriablau R B
100 Gr. Rhodamin S extra	100 Gr. Brillant Victoriablau R B
50 Gr. Rhodamin 6 G extra	50 Gr. Victoria Blau B
100 Gr. Rhodamin 6 G extra	100 Gr. Victoria Blau B
50 Gr. Rhodamin 6 G extra 50 Gr. Brillant Phosphin 5 G	50 Gr. Victoria Blau R
100 Gr. Rhodamin 6 G extra 100 Gr. Brillant Phosphin 5 G	100 Gr. Victoria Blau R
400 Gr. Auramin II 100 Gr. Rhodamin 6 G extra	50 Gr. Victoria Blau 4 R
400 Gr. Brillant Phosphin 5 G 100 Gr. Rhodamin 6 G extra	100 Gr. Victoria Blau 4 R


Obige Mengen verstehen sich für 10 Ko. Baumwollgarn.



Gesellschaft für Chemische Industrie in BASEL.

75 Gr. Neusolidgrün B B	100 Gr. Reinblau A I
150 Gr. Neusolidgrün B B	200 Gr. Reinblau A
75 Gr. Solidgrün F II	100 Gr. Reinblau A A I
150 Gr. Solidgrün F II	200 Gr. Reinblau A A I
75 Gr. Solidgrün O	100 Gr. Reinblau A R I
150 Gr. Solidgrün O	200 Gr. Reinblau A R I
75 Gr. Solidgrün J J O	50 Gr. Crystall Violet 5 B O
160 Gr. Solidgrün J J O	100 Gr. Crystall Violet 5 B O
50 Gr. Violet 2 B	50 Gr. Violet B
100 Gr Violet 2 B	100 Gr. Violet B
50 Gr. Violet R	50 Gr. Violet 3 R
100 Gr. Violet R	100 Gr. Violet 3 R

Obige Mengen verstehen sich für 10 Ko. Baumwollgarn.

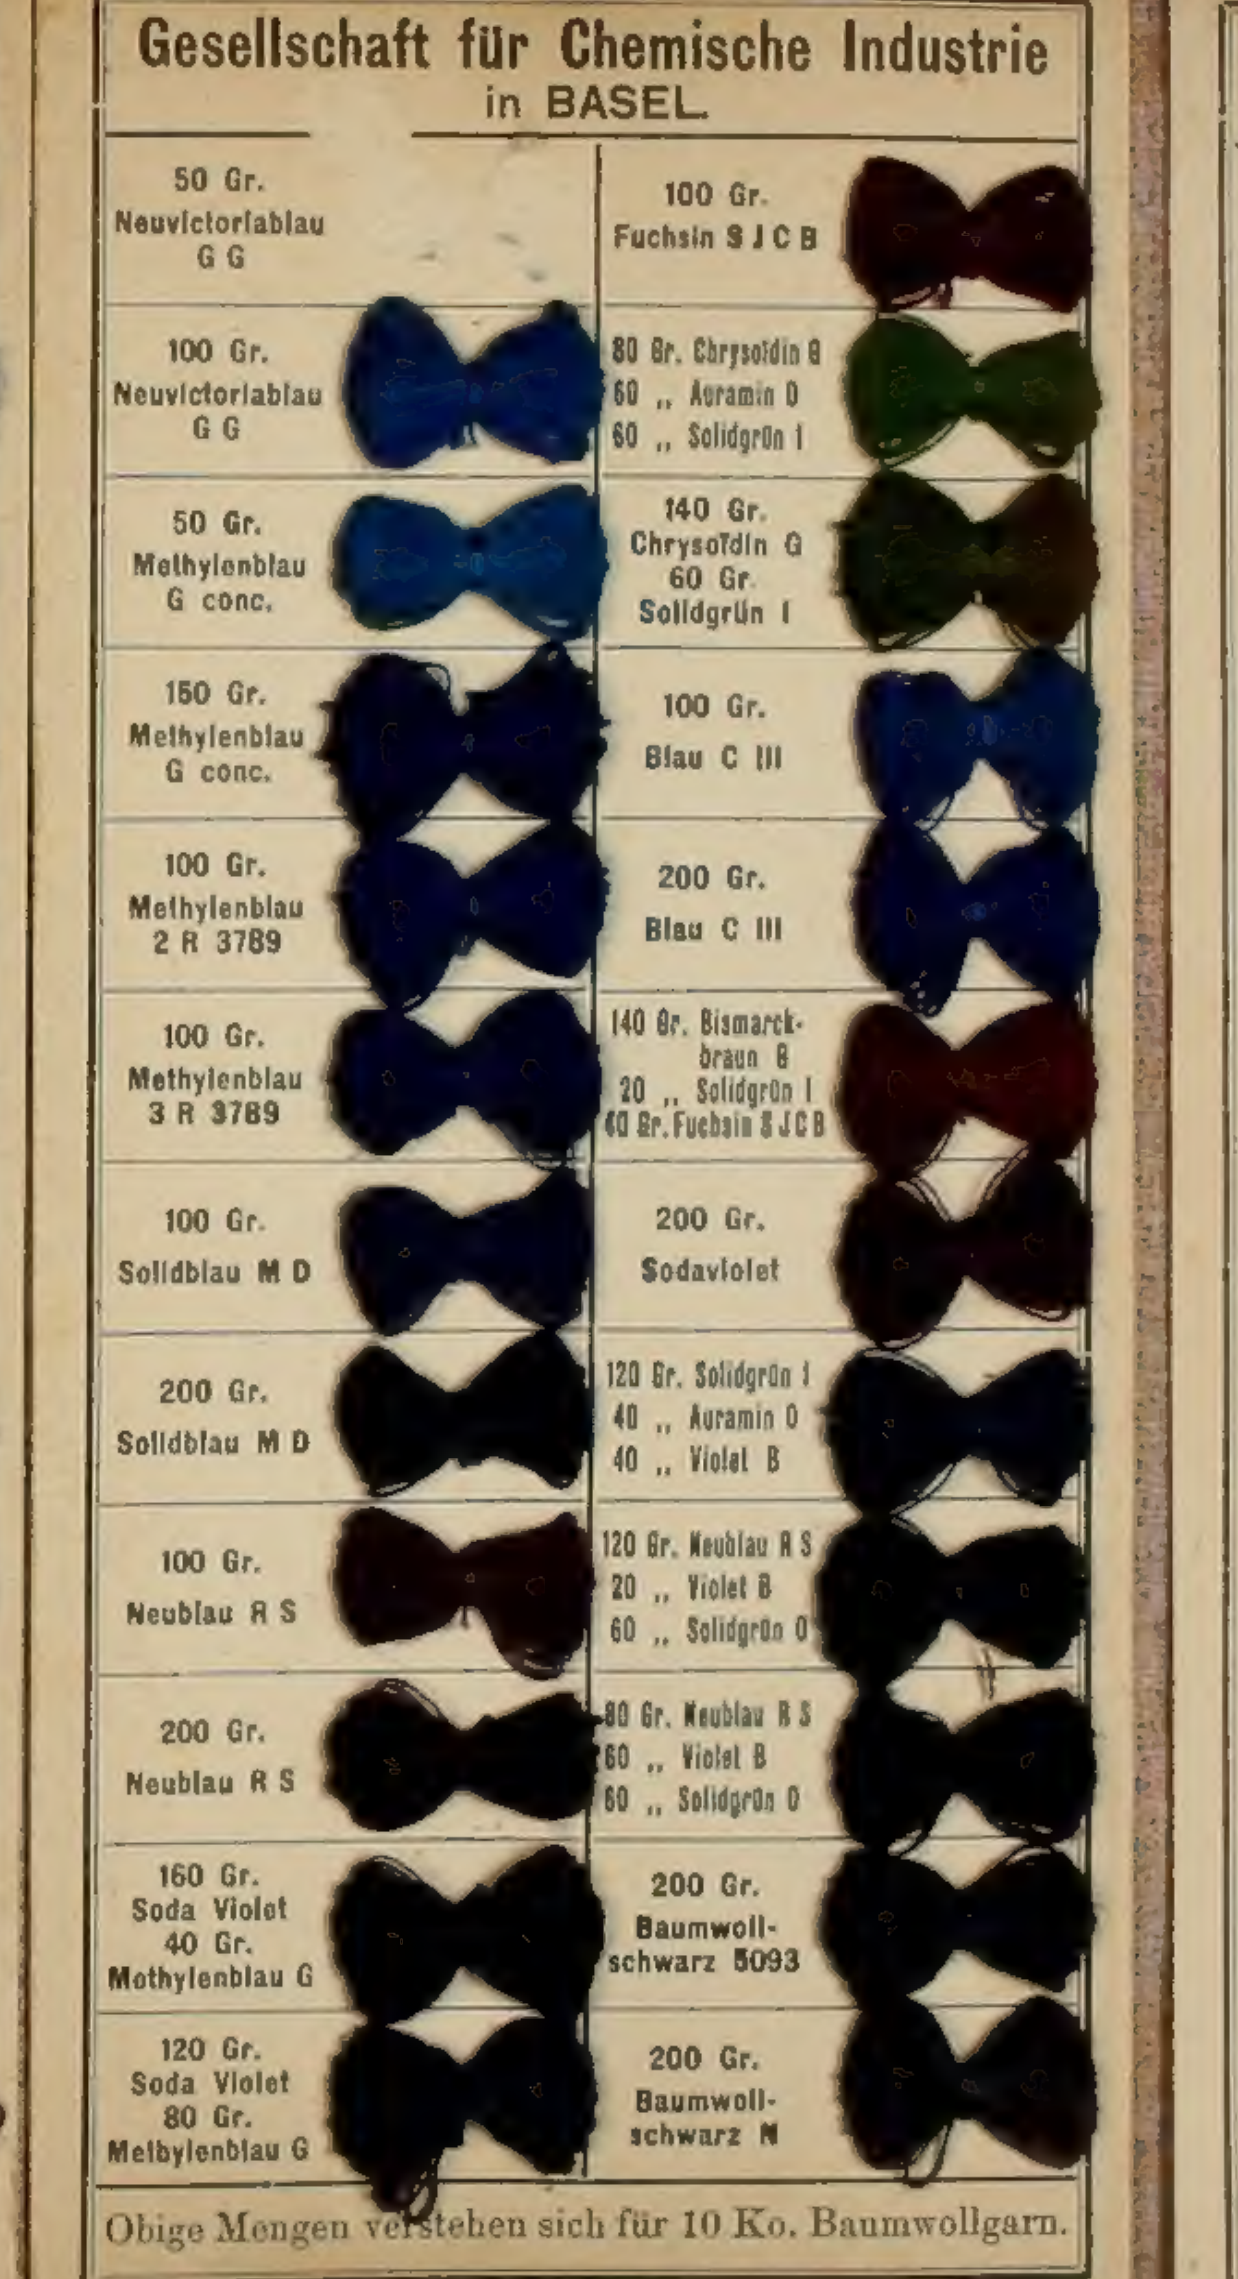

Gesellschaft für Chemische Industrie in BASEL.

50 Gr. Neuvictoriablau G G	100 Gr. Fuchsin S J C B
100 Gr. Neuvictoriablau G G	80 Gr. Chrysoïdin G 60 ,, Auramin O 60 ,, Solidgrün I
50 Gr. Methylenblau G conc.	140 Gr. Chrysoïdin G 60 Gr. Solidgrün I
150 Gr. Methylenblau G conc.	100 Gr. Blau C III
100 Gr. Methylenblau 2 R 3789	200 Gr. Blau C III
100 Gr. Methylenblau 3 R 3789	140 Gr. Bismarck- braun G 20 ,, Solidgrün I 40 Gr. Fuchsin S J C B
100 Gr. Solidblau M D	200 Gr. Sodaviolet
200 Gr. Solidblau M D	120 Gr. Solidgrün I 40 ,, Auramin O 40 ,, Violet B
100 Gr. Neublau R S	120 Gr. Neublau R S 20 ,, Violet B 60 ,, Solidgrün O
200 Gr. Neublau R S	80 Gr. Neublau R S 60 ,, Violet B 60 ,, Solidgrün O
160 Gr. Soda Violet 40 Gr. Methylenblau G	200 Gr. Baumwoll- schwarz 5093
120 Gr. Soda Violet 80 Gr. Methylenblau G	200 Gr. Baumwoll- schwarz N

Obige Mengen verstehen sich für 10 Ko. Baumwollgarn.

Gesellschaft für Chemische Industrie in BASEL.

Färbe-Verfahren.

Nebenstehende Nuancen wurden auf tannirte Baumwolle gefärbt.

Man geht mit der Ware in das lauwarme Bad ein, erwärmt langsam bis auf 60° C. und hantirt 15—20 Minuten bis das Bad erschöpft ist.

Bei Reinblau A I
„ A A I
„ A R I
Blau C III
wurde dem Färbebade ein Zusatz von
10 % Alaun und
3 % Essigs. zugegeben.

→ Ohne Garantie. ←



